



**DATENBLATT Ferritkern  
T25x15x10  
Data sheet ferrite core  
T25x15x10**

BLINZINGER ELEKTRONIK GMBH

Ohrnberger Strasse 24 – 74670 Sindringen, Germany

Tel. ++49(0)7948-9418-0 / Fax. ++49(0)7948-9418-29

E-Mail: [info@blinzinger-elektronik.de](mailto:info@blinzinger-elektronik.de)



<http://www.blinzinger-elektronik.de>



## Ferritkern T25x15x10 - Ferrite core T25x15x10

Material: BFM8; BFM6k

Zeichnung / Drawing

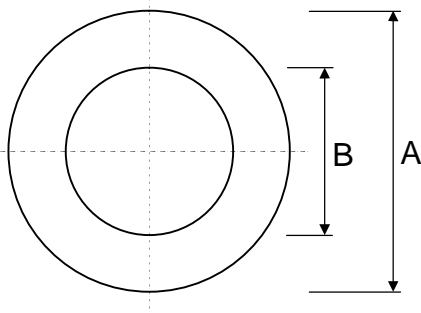

Kern unbeschichtet



Luftspalte oder Änderungen  
in der Bauform auf Anfrage

Charakteristiken – Characteristics (für Standardkern ohne Luftspalt)		
Parameter	Symbol	Wert/Value
Magnetischer Formfaktor Core constant	$C_1$	$\text{mm}^{-1}$
Magnetische Weglänge Effective path length	$L_e$	60,2mm
Magnetischer Querschnitt Effective area	$A_e$	48,9 $\text{mm}^2$
Magnetisches Volumen Effective volume	$V_e$	2940 $\text{mm}^3$
Gewicht - Weight	W	ca. 15g

Abmessungen – Dimensions (mm)	
A	25 ±0,4
B	15 ±0,3
C	10 ±0,3
D	
E	
F	
G	
H	

Elektrische Spezifikation – Elec.spec. (für Standardkern ohne Luftspalt)	
Material	Inductance factor AL (nH) 10kHz, 0,1mT; 25°C
BFM8	2050 ±25%
BFM6k	6200 ±25%
BFM10k	
Verlustleistung – Power loss (für Standardkern ohne Luftspalt)	
Material	
BFM8	
BFM6k	
BFM10k	

Alle Angaben in Millimeter. Druckfehler, Irrtümer bei technischen Angaben und technische Änderungen vorbehalten.  
Dimensions in mm. We reserve the right to perform corrections and engineering changes.



## Charakteristiken Leistungsmaterial BFM8

## Charakteristiken hochpermeables Material BFM6k

Charakteristiken Characteristics	Symbol	Einheit Unit	Testbedingungen Condition	Temperatur Temperature	BFM8	BFM6k	BFM10k
Material Basematerial					MnZn	MnZn	MnZn
Frequenzbereich Frequency range					<500 kHz	Up to 3MHz	Up to 1MHz
Anfangspermeabilität Initial permeability	$\mu_i$			25°C	2400 ±25%	6000 ±25%	10000 ±25%
Bezogener Verlustfaktor Relative loss factor	$\tan\delta/\mu_i$	$\times 10^{-6}$	10 kHz			<4	<4
			100 kHz		<5	<60	<60
Sättigungsflussdichte Saturation flux density	Bs	mT	10 kHz	25°C	490	390	430
				100°C	390	275	260
Koerzitivfeldstärke Coercivity	Hc	A/m	10 kHz	25°C	21	12	8
Verlustleistung Power loss	Pv	KW/m <sup>3</sup>	25 kHz 200mT	100°C	60		
			100 kHz 200mT	100°C	400		
400 kHz 50mT	100°C						
Curie Temperatur Curie temperature	Tc	°C			>215	>130	>130
Spezifischer Widerstand Resistivity	p	Ωm			10	0,2	0,1
Verlustleistungsdichte Density	d	kg/m <sup>3</sup>			4800	4900	4900

Die Werkstoffkennwerte stellen Richtwerte dar. Sie werden am Ringkern ermittelt und sind nicht auf andere Abmessungen und Bauformen übertragbar. Irrtümer bei technischen Angaben und technische Änderungen vorbehalten.  
Material ratings are approximate figures. They are determined on a ring core and not applicable to other dimensions and types. We reserve the right to perform corrections and engineering changes.  
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich von der Blinzinger Elektronik GmbH gestattet.